
TIKKURILA

OFFICIAL DISTRIBUTOR

TIKKURILA SISTEM ZA PREBOJAVANJE EMAJLIRANIH KADA I UMIVAONIKA

Praktično uputstvo za pripremu površine, mešanje i nanošenje Temadura 20

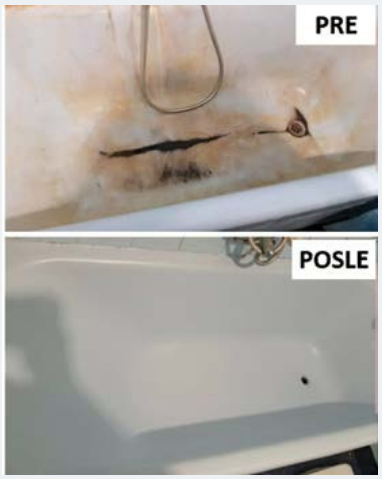

Emajlirana kada - pre i posle obnavljanja



Emajlirani umivaonik - pre i posle obnavljanja

Sistem je namenjen obnavljanju čvrstih i stabilnih emajliranih kada i umivaonika. Pravilno matiranje, potpuno odmašćivanje i odsustvo vlage odlučujući su za prianjanje i trajnost premaza. Pre obrade cele površine preporučuje se proba prianjanja na manjem, manje uočljivom mestu.

Materijal potreban za rad



Temadur 20 - baza

Polumat završni premaz



Učvršćivač 008 7590

Odnos baze i učvršćivača 5 : 1



Tikkurila Thinner 1048

Razređivanje i čišćenje alata

Potrebni alat i zaštita: vodena šmirgla ili odgovarajući abrazivni sunđer, čiste krpe bez vlakana, odgovarajuće sredstvo za odmašćivanje, usisivač ili čista krpa za uklanjanje prašine, precizne merne posude, mehanički mikser, odgovarajući alat za nanošenje, zaštitne rukavice, naočare, radna odeća i odgovarajuća zaštita disajnih organa.

PRE POČETKA RADA

- Emajl mora biti čvrst, suv i bez slabo vezanih ili odvojenih delova.
- Kamenac, masnoću, vosak, silikon i ostatke sredstava za održavanje ukloniti u potpunosti.
- Koroziju, duboka oštećenja i nestabilan emajl sanirati pre premazivanja.
- Premaz je završna obrada i ne može nadoknaditi konstrukcijska oštećenja kade ili umivaonika.

Postupak izvođenja radova

1 Pregled i početno čišćenje

Ukloniti silikon, kamenac, masnoću i ostatke sredstava za održavanje. Površina mora biti čvrsta, stabilna i bez odvojenih delova emajla. Oštećenja i koroziju prethodno stručno sanirati.

2 Matiranje emajlirane površine

Celokupnu površinu ravnomerno i blago prebrusiti vodenom šmirglom ili odgovarajućim abrazivnim sunđerom. Cilj je ujednačeno matiranje bez dubokih ogrebotina.

3 Uklanjanje prašine i odmašćivanje

Ukloniti svu prašinu, a zatim površinu prebrisati odgovarajućim razređivačem za odmašćivanje, na primer Zorka Color 5481. Pre nanošenja sačekati da površina bude potpuno suva i bez ostataka sredstva.

4 Mešanje baze i učvršćivača

Bazu i učvršćivač posebno promešati, zatim odmeriti u zapreminskom odnosu 5 : 1 i temeljno sjediniti mehaničkim mikserom. Razređivač 1048 dodavati tek nakon pravilnog mešanja komponenti.

5 Nanošenje u dva sloja

Temadur 20 naneti ravnomerno u dva sloja. Preporučeni minimalni interval između slojeva je 4 sata. Za drugi sloj pripremiti novu količinu smeše neposredno pre nanošenja. Izbegavati zadržavanje premaza i curenje.

6 Sušenje i početak korišćenja

Obojenu površinu zaštititi od vode, prljanja i mehaničkog opterećenja. Kada ili umivaonik ne smeju doći u kontakt sa vodom najmanje 3 dana nakon završnog sloja.

NAJČEŠĆA GREŠKA - MEŠANJE CELOG PAKOVANJA

Pripremljena smeša može se koristiti približno 4 sata na +23°C, računajući od trenutka spajanja baze i učvršćivača. Viša temperatura i Temadur Accelerator skraćuju ovo vreme. Ne mešajte celo pakovanje ako ga ne možete potrošiti u okviru vremena upotrebe. Pripremite samo količinu potrebnu za jedan nanos ili deo površine koji možete završiti na vreme. Smešu koja se zgušnjava ne vraćati razređivačem u upotrebljivo stanje.

4 sata	4 sata	0,20 l/m²
Minimalni interval između slojeva	Vreme upotrebe smeše na +23°C	Informativna količina za ukupno dva sloja

VAŽNE NAPOMENE

- Preporučeno razređivanje za ovaj sistem: 5-15% razređivačem Tikkurila 1048.
- Završni izgled je polumat, uz mogućnost nijansiranja prema odgovarajućim ton-kartama.
- Stvarna potrošnja zavisi od dimenzija, oblika, alata i debljine nanosa.
- Ne nanositi preko silikona, kamenca, korozije ili nestabilnog emajla.
- Probno nanošenje ne preskakati na ranije tretiranim površinama.

BEZBEDAN RAD

- Proizvod je namenjen profesionalnoj primeni i učvršćivač sadrži izocijanat.
- Pre rada pročitati tehnički i bezbednosni list svih komponenti.
- Obezbediti efikasnu ventilaciju i koristiti propisanu ličnu zaštitnu opremu.
- Temperatura vazduha, premaza i površine mora biti najmanje +5°C, a relativna vlažnost najviše 80%.
- Ne nanositi na vlažne, nestabilne ili slabo vezane površine.

Ovo praktično uputstvo ne zamenjuje tehnički i bezbednosni list proizvoda. Za oštećen emajl, koroziju, nepoznate ranije premaze ili posebne uslove eksploatacije obratite se tehničkoj službi pre početka rada.